

检测报告

报告编号: NKV18062801901B-C

报告日期: 2018-07-11

第 1 页共 5 页

委 托 方 : 中通客车控股股份有限公司
地 址 : 聊城市东昌府区黄河路 261 号

委托方对样品的信息说明如下:

样品名称 : 胎压报警器
型 号 : /
整 车 厂 : /
材 料 : /
供 应 商 : 郑州精通汽车零部件有限公司
制 造 商 : /

样品接收日期 : 2018.06.28

样品测试日期 : 2018.06.28 至 2018.07.11

检 测 要 求 :

依照客户要求, 对委托样品进行线束阻燃试验。

*****更多详细信息请查阅下页*****

谨代表
昆山北测检测技术有限公司



编制:

胡双双

审 核:

杨云龙

批准:

刘雷

授权签字人: 刘雷, Link



检测报告

报告编号: NKV18062801901B-C

报告日期: 2018-07-11

第 2 页共 5 页

项目一:

测试项目	阻燃（水平燃烧）						
样品信息	样品尺寸	长 x 宽 x 厚：121.40mmx9.70mmx3.20mm			样品数量	3PCS	
测试标准	GB/T 2408-2008						
测试仪器	仪器名称			水平垂直燃烧试验机			
	仪器编号			E-MA-T050			
	校准有效期			2019.06.25			
测试环境	23±2℃，50±5%RH						
预处理条件	温度：23±2℃ 相对湿度：50±2%RH 时间：48h						
测试结果	样品编号	1		2		3	
	火焰是否燃烧至 25mm 或 100mm 处	否		否		否	
	火焰燃烧至 25mm 与 100mm 之间，记录燃烧过的长度（L）和燃烧至此长度所用的时间（t）	L(mm)	t（s）	L(mm)	t（s）	L(mm)	t（s）
		/	/	/	/	/	/
	火焰燃烧通过了 100mm 处，则记录从 25mm 处到 100mm 所用的时间	L(mm)	t（s）	L(mm)	t（s）	L(mm)	t（s）
		/	/	/	/	/	/
	计算燃烧速度 V（mm/min），（V=60L/t）	/		/		/	
	燃烧等级	HB		HB		HB	
要求	HB 级						
结论	符合						
备注	HB 级判定基准： a) 移去引燃源后，材料没有可见的有焰燃烧； b) 在引燃源移去后，试样出现连续的有焰燃烧，但火焰前端未超过 100mm 标线； c) 如果火焰前端超过 100mm 标线，但厚度 3.0mm～13.0mm 的样品，燃烧速度≤40mm/min，或者厚度<3.0mm 的样品，燃烧速度≤75mm/min。 HB40 级判定基准： a) 移去引燃源后，材料没有可见的有焰燃烧； b) 在引燃源移去后，试样出现连续的有焰燃烧，但火焰前端未超过 100mm 标线； c) 如果火焰前端超过 100mm 标线，其线性燃烧速率不超过 40mm/min。 HB75 级材料，如果火焰前端超过 100mm 标线，其线性燃烧速率不应超过 75mm/min。						

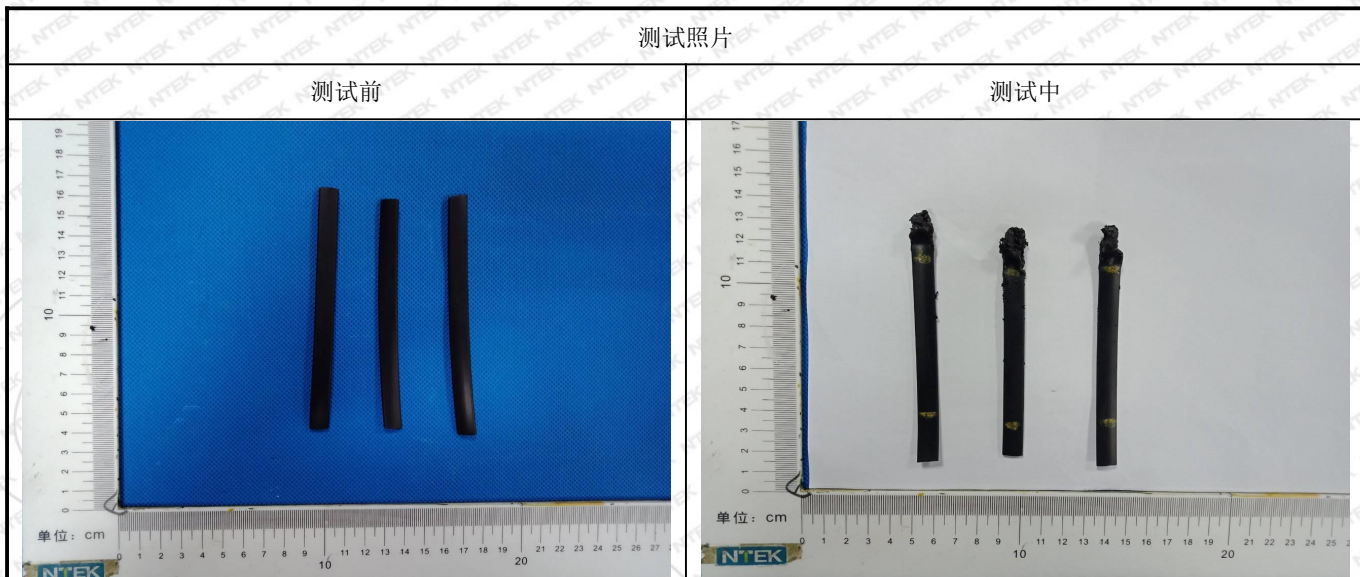


检测报告

报告编号: NKV18062801901B-C

报告日期: 2018-07-11

第 3 页共 5 页



项目二:

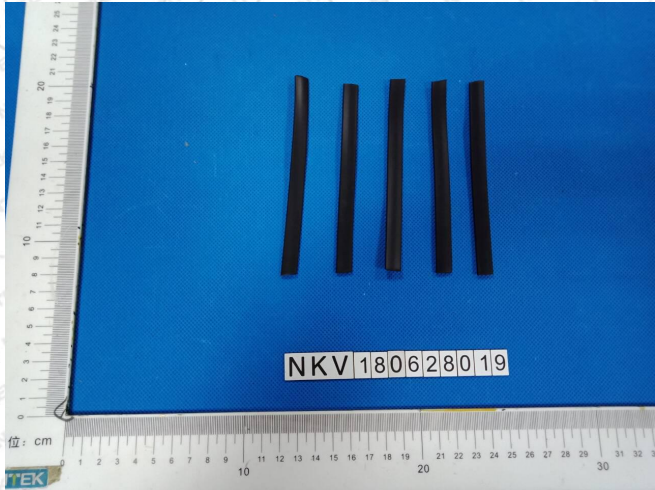
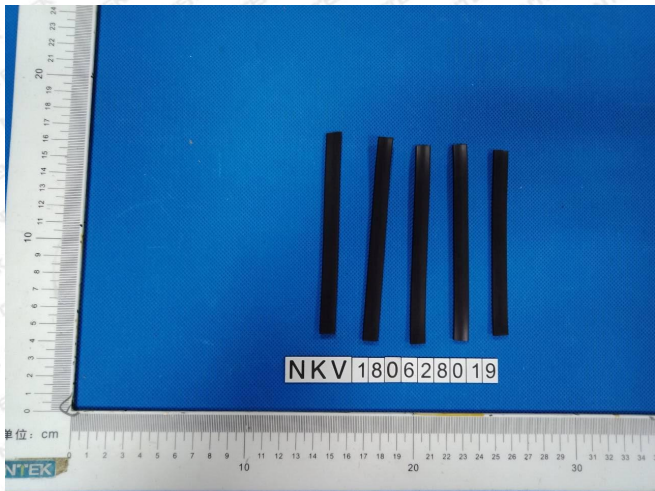
测试项目	阻燃（垂直燃烧）										
样品信息	样品尺寸					样品数量					
	长 x 宽 x 厚: 121.40mm×9.72mm×3.18mm					各 5PCS					
测试标准	GB/T 2408-2008										
测试仪器	仪器名称	水平垂直燃烧试验机					电热鼓风干燥箱				
	仪器编号	E-MA-T050					E-RP-T016				
	校准有效期	2019.06.25					2018.08.13				
测试环境	23±2℃，50±5%RH										
测试结果	条件	23±2℃,50±5%RH, 48h					70±1℃, 168h				
	样品编号	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	单个试样的余焰时间 (s) t1 或 t2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
	总的余焰时间 (s) t1+t2	0					5				
	单个试样的余焰时间与 余燃时间（s）之和 (t2+t3)	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1
	试样是否燃尽	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
	试验过程中滴落的微粒 是否点燃棉花	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
	阻燃等级	V-0					V-0				
要求	V-0 级										
结论	符合										

检测报告

报告编号: NKV18062801901B-C

报告日期: 2018-07-11

第 4 页共 5 页

备注	-t1: 第一次余焰时间; -t2: 第二次余焰时间; -t3: 第二次余燃时间			
	判定依据	V-0	V-1	V-2
	单个试样余焰时间 (t_1 和 t_2)	$\leq 10s$	$\leq 30s$	$\leq 30s$
	任一状态调节的一组实验总的余焰时间 t_f	$\leq 50s$	$\leq 250s$	$\leq 250s$
	第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间 (t_1+t_2)	$\leq 30s$	$\leq 60s$	$\leq 60s$
	余焰和 (或) 余辉是否蔓延至夹具	否	否	否
	火焰颗粒或滴落物是否引燃棉垫	否	否	是
测试照片				
测试前 (常态)		测试后 (常态)		
				
测试前 (热处理后)		测试后 (热处理后)		
				

检测报告

报告编号: NKV18062801901B-C

报告日期: 2018-07-11

第 5 页共 5 页

环境箱中



报告结束

报告声明:

1. 检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效。
2. 样品及样品信息由委托方提供，委托方应对其真实性负责，NTEK 未核实其真实性。
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责。
4. 本报告中的数据、结果仅供教学、科研、企业产品研发及企业内部质量控制等目的使用。
5. 未经 NTEK 同意，不得部分复制本报告。